

Revêtements Sto pour zones humides

Directives de mise en oeuvre

Intérieur



**Systèmes de
revêtement**

Notre gamme de produits pour zones humides comprend toute une variété de revêtements spécialement conçus pour ce type d'application. Tous répondent aux critères et exigences élevés relatifs aux supports, et sont à la fois modernes et faciles d'entretien.





Il convient de mentionner que les données, illustrations, informations techniques générales et schémas contenus dans cette brochure sont exclusivement des propositions-type et des détails généraux qui les représentent schématiquement et uniquement dans le cadre de leur fonction de base. Aucune dimension n'est précisée. Il est de la responsabilité des applicateurs/clients de vérifier par eux-mêmes la possibilité de mise en oeuvre ainsi que l'exhaustivité pour le projet de construction concerné. Les corps de métier associés sont uniquement présentés de manière schématique. Toutes les spécifications et données doivent être adaptées aux réalités locales et ne constituent en aucun cas une planification d'ouvrage, de détails ou de montage. Les différentes spécifications et données techniques des produits contenues dans les fiches techniques et les descriptifs des systèmes / avis techniques doivent impérativement être respectées.

Centre de support technique

Téléphone 021 802 82 35

tsc.ch@sto.comwww.stoag.ch



Sommaire

Informations sur le système

04 Introduction

- 04 Un système adapté à chaque domaine d'utilisation
- 04 Surfaces dans les zones humides/classes de sollicitation
- 05 Exposition à l'humidité et à l'eau

06 Supports et raccords

- 06 Exigences applicables aux surfaces murales
- 07 Exigences applicables aux surfaces de sol
- 07 Raccords au niveau des baignoires et bacs de douche

08 Aperçu et application des systèmes muraux

- 08 Structure du système StoWall Creativ Easy
- 08 Application de StoWall Creativ Easy
- 09 Structure du système StoWall Creativ Flex
- 09 Application de StoWall Creativ Flex
- 10 Structure du système StoWall Creativ Strong
- 10 Application de StoWall Creativ Strong

12 Aperçu des systèmes de sol

- 12 StoFloor Comfort Elastic BB 100,
StoFloor Comfort Elastic CL 125
- 12 StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase

Accessoires, nettoyage et entretien

13 Accessoires

- 13 Bandes d'étanchéité

14 Nettoyage et entretien

- 14 Instructions de nettoyage pour les revêtements Sto pour zones humides



Introduction

Le système adapté à chaque domaine d'application

Les directives de mise en œuvre des revêtements muraux et de sol Sto pour locaux humides décrivent la procédure de planification et de mise en œuvre des systèmes StoWall Creativ Easy, StoWall Creativ Flex, StoWall Creativ Strong ainsi que StoFloor Comfort Elastic BB 100/CL 125 et, StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase.

Avec ces systèmes, Sto SA dispose du revêtement de mur et de sol sans joint adapté à presque toutes les contraintes. Un revêtement de mur et de sol sans joint de haute qualité pose des exigences très élevées aux supports et aux matériaux utilisés. Outre les surfaces individuelles, il faut particulièrement veiller à ce que les raccords soient correctement réalisés et les éléments encastrés proprement étanchés.

Référence

Dans ce document, la classification des surfaces de murs et de sols est effectuée selon la norme SIA 271/1- Etanchéités des pièces intérieures. Cette norme règle l'étude de projet et l'exécution de l'étanchéité des espaces intérieurs de bâtiments affectés par l'eau.

Le groupe d'utilisation A4 selon SIA 271/1 des surfaces dans les locaux humides et mouillés est divisé en trois classes : modéré (A4.1), élevé (A4.2) et très élevé (A4.3).

Sous-groupe d'utilisation avec contrainte d'eau	Exemples d'utilisation	Exemples d'application	Sto-Systèmes d'étanchéité
A4.1 modéré			
• Surfaces avec sollicitation modérée à l'eau sans accumulation d'eau prolongée	• usage domestique • Bureaux, commerces à usage interne • Salles d'eau dans les hôtels, maisons de retraite et de soins, etc.	• Surfaces murales dans les douches et au-dessus des baignoires • Surfaces au sol dans les douches et les salles de bains	• StoWall Creativ Easy • StoWall Creativ Flex • StoWall Creativ Strong • StoFloor Comfort Elastic BB 100/CL 125 • StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase
A4.2 élevé			
• Surfaces avec sollicitation fréquente de l'eau, avec accumulation d'eau	• Utilisation publique et commerciale avec nettoyage quotidien • Salles de bains à l'étage dans les hôtels, les maisons de retraite et de soins, etc.	Surfaces murales et sols dans : • vestiaires et douches • les abords des piscines • cuisines professionnelles • installations de bien-être privées	• StoWall Creativ Flex • StoWall Creativ Strong • StoFloor Comfort Elastic BB 100/CL 125 ¹⁾ • StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase
A4.3 très élevé			
• Surfaces soumises à une sollicitation hydrique très fréquente et intense, avec accumulation d'eau prolongée	• Usage public et commercial • exigences accrues en matière d'hygiène • surfaces soumises à un nettoyage humide mécanique et chimique intensif	• Périmètre de la piscine • Installations de bien-être • Cuisines industrielles • Entreprises de production alimentaire	• StoWall Creativ Flex • StoWall Creativ Strong • StoFloor Comfort Elastic BB 100/CL 125 ¹⁾ • StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase

¹⁾ Ne pas utiliser comme revêtement de sol dans les cuisines professionnelles et collectives ainsi que dans l'industrie alimentaire. Des systèmes spécifiques sont disponibles pour ces applications.

Systèmes muraux de Sto

	Classes de sollicitation		
	modéré	élevé	très élevé
StoWall Creativ Easy	■ ■		
StoWall Creativ Flex	■ ■	■ ■	■ ■
StoWall Creativ Strong	■ ■	■ ■	■ ■

■ ■ adapté
■ uniquement pour les installations de bien-être publiques et commerciales, à l'exclusion des cuisines professionnelles et de l'industrie alimentaire

Systèmes de sol de Sto


	Classes de sollicitation		
	modéré	élevé	très élevé
StoFloor Comfort Elastic BB 100/CL 125	■ ■	■	■
StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase	■ ■	■ ■	■ ■




Exposition à l'humidité et à l'eau

Exemples d'application par groupe de charge (modéré, élevé, très élevé)


A4.1) Salle de bain domestique avec baignoire

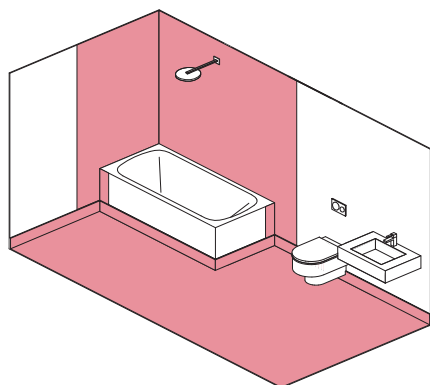


A4.1) Salle de bain domestique avec baignoire et douche ouverte au niveau du sol

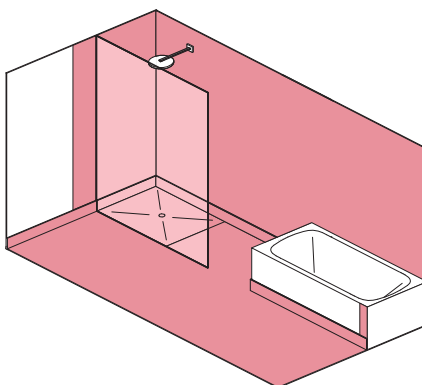


A4.2) Douche publique et vestiaire

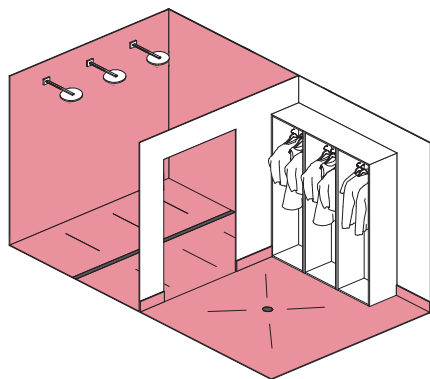


A4.2) Douche publique et vestiaire séparés

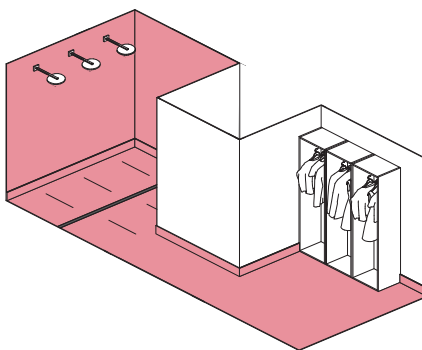

A4.3) Cuisine commerciale

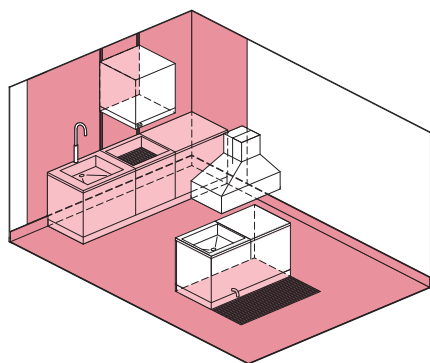

A4.3) Tour de la piscine

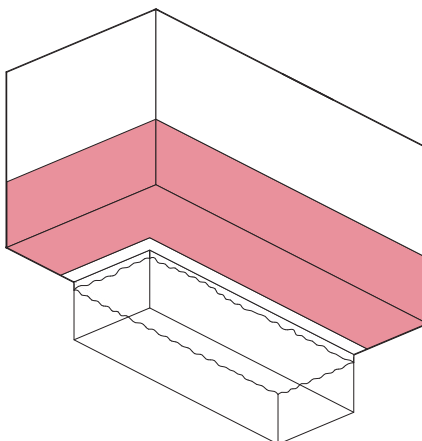

Remarques

- Pour les murs non étanches, l'étanchéité du sol doit être surélevée d'au moins 50 mm.
- Les murs à étancher doivent être planifiés à hauteur de pièce.
- Les surfaces murales doivent être étanchées latéralement à 30 cm au-dessus de l'élément de construction déterminant (vitrage de douche, baignoire).
- Les étanchéités des abords des piscines doivent être surélevées d'au moins 1 m. Les surfaces des piscines ne doivent pas être surélevées.
- La membrane d'étanchéité doit présenter une épaisseur de couche de 2 mm au minimum.



Supports et raccords

Exigences applicables aux surfaces murales

Le support à recouvrir doit être exempt de substances séparatrices de même nature ou de nature différente. Éliminer les couches non cohésives et de laitance. Préparer le support par un procédé mécanique adapté.

d'abord faire valider l'utilisation de nos revêtements «sans joint» à base d'acrylate, de résine époxy, de PUR ou de ciment par le fournisseur dudit matériau ou système. En outre, l'application de ces produits doit toujours être conforme aux indications du fournisseur.

En cas d'utilisation de matériaux ou de systèmes d'autres fournisseurs comme support pour les revêtements Sto pour zones humides, il faut tout

Les revêtements Sto pour zones humides peuvent être appliqués sur les supports suivants :

Surfaces murales

Supports	Sollicitation		
	modéré	élevé	très élevé
Béton			
Béton brut, sans laitance en surface (Les pores et les cavités doivent être rebouchés avant la pose du revêtement. Les produits appropriés sont pour cela : StoPox WB 50, les couches de fond StoPox standard avec StoDivers ST, StoCrete TF 204, StoCrete TF 300 gris grossier/blanc fin)	■ ■	■ ■	■ ■
Enduit de fond			
Enduit chaux-ciment du groupe de mortier P II CS III selon SN EN 998-1	■ ■	■ ■	■ ■
Enduit chaux-ciment léger du groupe de mortiers P II CS II selon SN EN 998-1			
Enduit au ciment du groupe de mortier P III CS IV selon SN EN 998-1	■ ■	■ ■	■ ■
Enduits appropriés : par ex. Fixit 660, Röfix 620, Granol 29, Maxit ip 14, Akurit ZMP, Akurit ZKP-it			
Panneaux de construction avec ciment			
Panneau de construction léger XPS revêtu de ciment, p. ex. Wedi, Jakoboboard	■ ■	■ ■	■ ■
Plaques de construction minérales à liant ciment, double revêtement, épaisseur de plaque ≥ 2 x 12,5 mm p. ex. Knauf Aquapanel Cement Board Indoor, Fermacell Powerpanel H2O, Rigips Aquaroc	■ ■	■ ■	■ ■
Le gonflement et le retrait des plaques doivent avoir disparu. Les résidus de colle doivent être éliminés. Les plaques légères liées au ciment ne doivent pas être recouvertes avec l'enduit système !			
Plaques de construction en plâtre			
Plaques de plâtre selon SN EN 520+A1, type H2	■ ■		
Plaques de plâtre avec armature en non-tissé selon SN EN 15283-1, type H1	■ ■	■ ■	
Plaques murales en plâtre selon SN EN 12859, type H1 et H2	■ ■		
Plaques de plâtre armé de fibres selon SN EN 15283-2, type GF-H, type GF-W1 et type GF-W2	■ ■		
Les joints/bords doivent être remplis avec l'enduit prescrit par le fournisseur de plaques et éventuellement renforcés par un entoilage. Les plaques ne doivent pas être recouvertes et lissées avec l'enduit système.			

Les autres panneaux de construction non mentionnés doivent répondre aux exigences de résistance selon SIA 271/1, tableau 3.

■ ■ approprié



Exigences relatives aux surfaces au sol

Supports	Sollicitation		
	modéré	élevé	très élevé
Panneaux de construction			
Plaques de construction sèche liées au ciment (par ex. Fermacell H2O TE)	■ ■		
Béton			
Béton	■ ■	■ ■	■ ■
Sous-couche			
Chape de ciment	■ ■	■ ■	■ ■
Chape anhydrite			
Chape en résine synthétique	■ ■	■ ■	■ ■

■ ■ approprié

Chape de ciment / chape

Humidité : < 4 Gew % (appareil CM)
 Force d'arrachement : $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$

Éléments de sol de douche préfabriqués

Les éléments de sol de douche préfabriqués ne peuvent être revêtus de produits Sto qu'après consultation et autorisation du fournisseur des éléments préfabriqués.

Raccords aux baignoires et aux receveurs de douche

Raccord flexible	par ex. Gabag Flexzarge
Baignoire ou receveur de douche avec huisserie	par ex. de Schmidlin
Caniveau de douche	par ex. Schacco Aqua SwissLine
Écoulement mural	par ex. Geberit

Bandes de protection anti-coupures sous les joints élastiques


Des bandes de protection anti-coupures doivent être installées sous les joints élastiques sur l'étanchéité. Notre StoSeal CP 50 sert de protection mécanique anti-coupures sur l'étanchéité au niveau des joints afin d'éviter tout endommagement lors du remplacement du mastic pour joint.



Aperçu des systèmes muraux

StoWall Creativ Easy

Structure du système

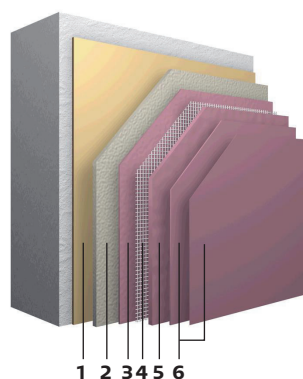

- 1 — Couche de fond**
StoPrep In, couche de fond
- 2 — Étanchéité**
StoCrete FB, revêtement minéral flexible
- 3 — 1ère couche d'enduit**
StoCryl CR B 200, enduit mural décoratif à base d'acrylate
- 4 — Treillis d'armature dans la 1re couche d'enduit**
Sto-Fibre de Verre F, treillis d'armature résistant aux alcalis 4 x 4 mm
- 5 — 2ème couche d'enduit**
StoCryl CR B 200, enduit mural décoratif à base d'acrylate
- 6 — 1ère et 2ème vitrifications**
StoPur WV 100/200/202, vitrification polyuréthane en phase aqueuse
StoPox WL 100/150, vitrifications époxy en phase aqueuse

Indications

Les baignoires et bacs de douche doivent disposer d'un châssis de raccordement, sinon le raccord entre le mur et la baignoire ou le bac de douche ne pourra pas être rendu étanche.

Système Sto

	Classes de sollicitation		
	modéré	élevé	très élevé
StoWall Creativ Easy	■ ■		

Application

- 1 Couche de fond StoPrep In**
En fonction du support, StoPrep In doit être dilué avec de l'eau.
Consommation : env. 0,3 kg/m²
- 2 Étanchéité StoCrete FB**
Étaler StoCrete FB avec une denture de 4 x 4 mm. Poser et recouvrir les bandes d'étanchéité et les manchettes dans et avec StoCrete FB. Lisser StoCrete FB.
Consommation : env. 2,0 kg/m²
Temps d'attente avant de pouvoir recouvrir : à 20 °C, 50 % h.r., 24 heures.
- 3 1ère couche d'enduit StoCryl CR B 200 pigmenté**
Appliquer StoCrete CR B 200 et incorporer la fibre de verre F 4/4 mm dans la première couche d'enduit, bord à bord et sans chevauchement.
Consommation : env. 1,8 – 2,5 kg/m²
- 4 Ponçage**
Poncer StoCryl CR B 200 avec un disque de ponçage Mirka 120–180 (toile abrasive) et dépolir.
- 5 2ème couche d'enduit StoCryl CR B 200 pigmenté**
Étaler StoCrete CR B 200 en couche mince et lisser. La fibre de verre F 4/4 mm ne doit plus être visible.
Consommation : env. 0,8 – 1,2 kg/m²
- 6 Ponçage**
Poncer StoCryl CR B 200 avec un disque de ponçage Mirka 120–180 (toile abrasive) et dépolir.
- 7 Vitrification StoPur ou StoPox**
Enduire la première couche. Pour ce faire, mélanger la vitrification pigmentée avec env. 3–4 % de StoDivers ST (agent de fixation) et appliquer à la spatule à lisser. Une fois cette couche sèche, poncer la surface avec un disque de ponçage Mirka 240 (toile abrasive) et dépolir. Procéder ensuite à l'application au rouleau de la deuxième couche sans ajout de StoDivers ST. Selon la teinte et le pouvoir couvrant, 2 à 3 couches de revêtement peuvent être nécessaires.
Consommation : env. 0,08 – 0,1 kg/m² par passe

Astuce


Les enduits peuvent être marouflés de façon décorative dans plusieurs couleurs puis recouverts d'une couche de vitrification transparente. Selon la teinte et le pouvoir couvrant, des couches supplémentaires peuvent être nécessaires. Sto SA recommande d'appliquer en plus une vitrification transparente. Elle protégera la vitrification teintée des agressions chimiques.



Aperçu des systèmes muraux

StoWall Creativ Flex

Structure du système

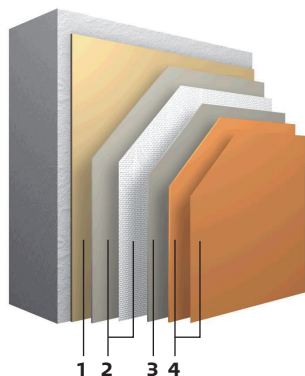

1 — Couche de fond

StoPox WG 100, StoPox 425 EP, StoPox GH 205 ou StoPox GH 406 avec léger saupoudrage StoQuarz 0,2–0,5 mm

2 — Étanchéité

StoPur AL 125, revêtement mural souple à base de résine polyuréthane avec entoilage StoTex Classic 245 S Feinjute

3 — Couche d'enduit

StoPur AL 125, revêtement mural souple à base de résine polyuréthane

4 — 1ère et 2ème vitrifications

StoPur WV 100/202, vitrifications PUR en phase aqueuse

Remarques

Les baignoires et bacs de douche doivent disposer d'un châssis de raccordement, sinon le raccord entre le mur et la baignoire ou le bac de douche ne pourra pas être rendu étanche.

Système Sto

	Classes de sollicitation		
	modéré	élevé	très élevé
StoWall Creativ Flex	■ ■	■ ■	■ ■

Application

1 Couche de fond : StoPox WG 100, StoPox 425 EP, StoPox GH 205 ou StoPox GH 406

Appliquer la couche de fond EP sur toute la surface et à saturation.
Consommation : env. 0,3–0,5 kg/m²

2 Sable : StoQuarz 0,2–0,5 mm

Projeter du StoQuarz 0,2–0,5 mm sur toute la surface dans la couche de fond encore fraîche.
Consommation de sable de quartz : env. 1,5–2,0 kg/m²

Dans la mesure où l'enduit est appliqué dans les 36 heures, il n'est pas nécessaire de sabler.

3 Ponçage intermédiaire

Poncer la surface saupoudrée pour casser les pointes des grains de sable.

4 Étanchéité : StoPur AL 125 avec entoilage

Appliquer StoPur AL 125 avec la denture pointue n° 25.

Appliquer la bande d'étanchéité StoSeal 120 et le tissu en fibres de verre StoTex Classic 245 S Feinjute dans le StoPur AL 125. StoTex Classic 245 S est mis en place bord à bord sans se chevaucher.
Consommation : env. 1,3–1,7 kg/m²

5

Dès que le tissu d'armature est proprement incorporé, recouvrir encore une fois la surface avec du StoPur AL 125 fraîchement mélangé. Le tissu ne doit plus être visible.
Consommation : env. 0,3–0,4 kg/m²

6 Ponçage de finition

Poncer StoPur AL 125 avec un disque de ponçage Mirka 100 (grille abrasive) et dépolir.

7 Couche d'enduit : StoPur AL 125

Appliquer StoPur AL 125 et lisser finement.
Consommation : env. 0,3–0,4 kg/m²

8 Ponçage de finition

Poncer StoPur AL 125 avec un disque de ponçages Mirka 100, puis 180 ou 240 (grille abrasive) et dépolir.

8 Vitrification : StoPur WV 150/202

Enduire la première couche. Pour ce faire, mélanger la vitrification StoPur pigmentée avec env. 3–4 % de StoDivers ST (agent de fixation) et appliquer à la spatule. Après séchage, poncer la surface avec un disque de ponçage Mirka 240 (toile abrasive) et dépolir. Appliquer ensuite la deuxième couche de vitrification pigmentée sans agent de fixation au rouleau. Selon la teinte et le pouvoir couvrant, 2 à 3 couches couvrantes sont nécessaires.

Consommation : env. 0,08–0,1 kg/m² par opération

Conseil


Selon la teinte et le pouvoir couvrant, des couches supplémentaires sont nécessaires. Sto SA recommande d'appliquer en plus une vitrification transparente. Celle-ci protège la vitrification teintée contre les attaques chimiques.



Aperçu des systèmes muraux

StoWall Creativ Strong

Structure du système

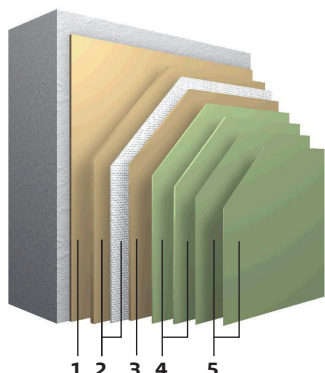

1 — Couche de fond

StoPox 452 EP, StoPox GH 205 ou StoPox GH 406, couche d'impression à base de résine-époxy

2 — Étanchéité

StoPox 452 EP, StoPox GH 205 ou StoPox GH 406 avec StoDivers LG, tissu laminé enrobé avec couche d'impression à base de résine époxy

3 — Saupoudrage

StoPox 452 EP, StoPox GH 205 ou StoPox GH 406 avec sable de quartz StoQuarz 0,2-0,5 mm

4 — 1er et 2nd enduits

StoPox WB 50, enduit mural décoratif à base de résine époxy en phase aqueuse

5 — 1ère et 2ème vitrifications

StoPur WV 100/202/200, vitrifications PUR en phase aqueuse, StoPox WL 100/150, vitrifications époxy en phase aqueuse

Remarques

Les baignoires et bacs de douche doivent disposer d'un châssis de raccordement, sinon le raccord entre le mur et la baignoire ou le bac de douche ne pourra pas être rendu étanche.

Système Sto

	Classes de sollicitation		
	modéré	élevé	très élevé
StoWall Creativ Strong	■ ■	■ ■	■ ■

Application

1 Couche d'impression : StoPox 452 EP, StoPox GH 205 ou StoPox GH 406

Appliquer une généreuse couche d'impression époxy sur toute la surface.

Consommation : env. 0,3 – 0,5 kg/m²

2 Étanchéité : StoPox 452 EP, StoPox GH 205 ou StoPox GH 406 avec StoDivers LG

Noyer le treillis de laminage StoDivers LG dans la résine d'impression. La résine d'impression doit également recouvrir les chevauchements au niveau des joints.

Consommation de résine époxy : env. 0,3 – 0,5 kg/m²

3 Ponçage :

Poncer la surface pour que les aspérités et les chevauchements ne soient plus visibles.

4 Saupoudrage : StoPox 452 EP, StoPox GH 205 ou StoPox GH 406 et StoQuarz 0,2-0,5 mm

Appliquer la couche d'impression StoPox au rouleau et saupoudrer StoQuarz 0,2-0,5 mm sur toute la surface.

5 1ère couche d'enduit : StoPox WB 50

Poncer la surface avant d'appliquer l'enduit. Appliquer StoPox WB 50 et lisser.

Consommation : env. 0,6 – 0,8 kg/m²

6 Ponçage :

Poncer StoPox WB 50 avec un disque de ponçage Mirka 100 (toile abrasive) et dépolir.

7 2ème couche d'enduit : StoPox WB 50

Appliquer StoPox WB 50 et lisser.

Consommation : env. 0,4 – 0,6 kg/m²

8 Ponçage :

Poncer StoPox WB 50 avec un disque de ponçage Mirka 120 et 180 (toile abrasive) et dépolir.

9 Vitrification : StoPur ou StoPox

Selon la teinte et le pouvoir couvrant, 2 à 3 couches de revêtement peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de procéder à un ponçage intermédiaire entre les passes. Le réaliser avec un disque de ponçage Mirka 240 (toile abrasive).

Consommation : env. 0,08 – 0,12 kg/m² par passe

Astuce

Selon la teinte et le pouvoir couvrant, des couches supplémentaires peuvent être nécessaires. Sto SA recommande d'appliquer en plus une vitrification transparente. Elle protégera la vitrification teintée des agressions chimiques.

Photo à droite :

RéférenceCrèche
Mandarine, Fribourg CH
Copyright photos :
Primula Bosshard






Aperçu des systèmes de sol

StoFloor Comfort Elastic BB 100/CL 125, StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase

StoFloor Comfort Elastic BB 100 /CL 125

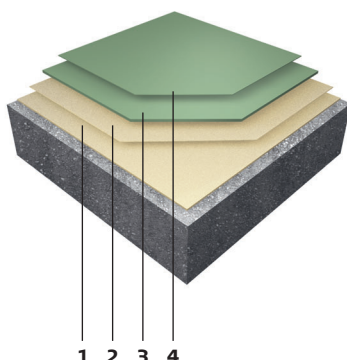

1 — Couche de fond

StoPox 452 EP, StoPox GH 406, StoPox GH 205, StoPox 530/532, couche d'impression à base de résine-époxy

2 — Enduit de ragréage

StoPox 452 EP, StoPox GH 406, StoPox GH 205, StoPox 530/532, couche d'impression à base de résine-époxy chargée avec StoQuarz 0,1–0,3 mm ou StoQuarz 0,2–0,5 mm

3 — Étanchéité

StoPur BB 100/CL 125, à base de résine polyuréthane

4 — Vitrification

StoPur WV 150/202, vitrifications PUR en phase aqueuse avec Sto-Ballotini 75–150 µm


En cas d'application dans des installations de toilette publique ou en cas de sollicitations très fortes consulter Sto SA.

Système Sto

	Classes de sollicitation		
	modéré	élevé	très élevé
StoFloor Comfort Elastic	■ ■	■ ■	■

■ ■ adapté
■ uniquement pour les installations de bien-être publiques et commerciales, à l'exclusion des cuisines professionnelles et de l'industrie alimentaire

StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase

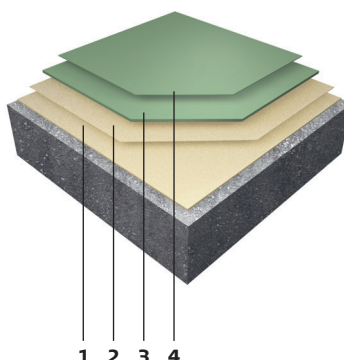

1 — Couche de fond

StoPox 452 EP, StoPox GH 406, StoPox GH 205, StoPox 530/532, couche d'impression à base de résine-époxy

2 — Enduit de ragréage

StoPox 452 EP, StoPox GH 406, StoPox GH 205, StoPox 530/532, couche d'impression à base de résine-époxy chargée avec StoQuarz 0,1–0,3 mm ou StoQuarz 0,2–0,5 mm

3 — Étanchéité

StoPur PM MultiBase à base de résine polyuréthane

4 — Revêtement

StoPur AC MultiCoat, revêtement polyuréthane avec surface antidérapante

Le StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase est un système destiné à l'emploi sur des surfaces avec des sollicitations modérées jusqu'à très élevées.

Système Sto

	Classes de sollicitation		
	modéré	élevé	très élevé
StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase	■ ■	■ ■	■ ■



Accessoires

Bandes d'étanchéité




StoSeal Bande d'étanchéité 120 mm

Bande d'étanchéité trilaminée de 120 mm de large, 120 mm de largeur de revêtement. Constituée de : face inférieure et face supérieure en non-tissé polypropylène élastique dans le sens de la largeur et rigide dans le sens de la longueur. Entre les deux, la bande est recouverte d'élastomère inaltérable, thermoplastique et à élasticité permanente. Convient pour une étanchéité dans les secteurs privés et publics.
N° d'article : 14226-002



StoSeal D 101

Bande de membrane d'étanchéité pour joints et fissures TPE gris. À coller avec la colle époxy StoPox SK 41. Convient pour une étanchéité dans les secteurs privés et publics.
N° d'article : 03055-007 jusqu'à 013

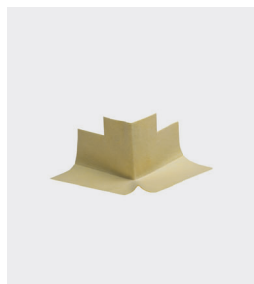

StoSeal Cornière d'étanchéité Extérieure 120 mm

Bande d'étanchéité trilaminée de 120 mm de large, 120 mm de largeur de revêtement
N° d'article : 14227-003



StoSeal CP 50

Bande autocollante de protection contre les coupures de 50 mm de large, largeur de la zone de protection contre les coupures 40 mm, sous les joints élastiques. Se colle sur l'étanchéité.
N° d'article : 00725-001



StoSeal Angle d'étanchéité Rentrant 120 mm

Bande d'étanchéité trilaminée de 120 mm de large, 120 mm de largeur de revêtement
N° d'article : 14227-004



StoSeal Manchette d'étanchéité pour sol 420x420 mm

Bande d'étanchéité trilaminée de 120 mm de large, 120 mm de largeur de revêtement
N° d'article : 14228-004



StoSeal Manchette d'étanchéité pour mur 120x120 mm

Bande d'étanchéité trilaminée de 120 mm de large, 120 mm de largeur de revêtement
N° d'article : 14228-003

Nettoyage et entretien

Le nettoyage et l'entretien réguliers des revêtements de murs et de sols sont très importants non seulement pour l'aspect et l'hygiène, mais aussi pour la durée de vie et le maintien de la valeur des surfaces. Le nettoyage d'entretien est effectué quotidiennement ou hebdomadairement, en fonction de la quantité de saleté.

Dans le domaine sanitaire, il est nécessaire d'utiliser des nettoyeurs acides pour sanitaires afin d'éliminer les résidus de calcaire. Il est impératif de respecter les indications d'utilisation du fabricant, car les acides concentrés contenus dans ces produits peuvent attaquer les surfaces en cas d'utilisation répétée. Si le nettoyage est effectué quotidiennement, des nettoyeurs neutres sont suffisants. Après l'utilisation de la salle d'eau, les murs mouillés doivent être raclés avec un racloir en caoutchouc. Ainsi, les résidus de calcaire gênants peuvent être réduits au minimum.

• **Nettoyage d'entretien**

Diluer le nettoyeur d'entretien avec de l'eau conformément aux indications du fabricant et appliquer avec une éponge/ un chiffon, laisser agir brièvement et essuyer.

• **Nettoyant anticalcaire/Nettoyage de fond/Nettoyant spécial**

Le nettoyage de fond va bien au-delà d'un nettoyage d'entretien. Il comprend l'élimination complète des salissures et des films d'entretien appliqués sur le revêtement et peut prendre beaucoup de temps en cas de résidus de saleté tenaces. S'il n'est pas appliqué correctement, par exemple s'il n'est pas dilué à l'eau, des taches et une surface mate peuvent apparaître. Il existe des produits spéciaux qui répondent à des zones problématiques spécifiques à l'objet ou à des souhaits particuliers tels que la désinfection, l'élimination spéciale des graisses, le nettoyage à la mousse, le nettoyage abrasif (qui ne raye pas), etc. Ces produits contiennent des combinaisons d'agents tensioactifs très efficaces et d'agents chimiques de nettoyage. Lors de l'utilisation de tels produits, des essais préalables sont dans tous les cas nécessaires.

Sto SA

Route de Sorge 2
1030 Bussigny
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.bussigny@sto.com
www.stoag.ch

Commandes

Téléphone 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centre de support
technique**

Téléphone 032 674 41 42
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
à l'adresse **www.stoag.ch**

